

خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبک با مغزی کاغذ بازیافت شده

محمد بهرامی^۱، سعیدرضا فرخ بیام^{۲*}، حمیدرضا منصوری^۲، محمد شمسیان^۲، احسان صانعی^۳ و عبدالله کریمی^۴

۱. کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

۲. دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

۳. مری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

۴. دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

چکیده

پانل‌های ساندویچی بهدلیل داشتن خصوصیاتی همچون وزن کم، عایق صوتی و حرارتی خوب، نصب و راهاندازی آسان، مقاومت زیاد و قیمت کم امروزه کاربردهای بی‌شماری در صنعت و ساختمان‌سازی پیدا کرده‌اند. در این پژوهش امکان بهبود استحکام پانل ساندویچی از طریق تغییر در جنس و شکل مغزی بررسی شد. جنس مغزی ساخته شده در این پژوهش کاغذ باطله روزنامه و شکل آن حفره‌دار بود. برای ساخت این نوع مغزی، نیاز به طراحی و ساخت نوعی قالب بود تا مواد اولیه با نسبت‌های مشخص برای ساخت مغزی کاغذی درون آن شکل نهایی خود را پیدا کنند. شرایط ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی با مغزی کاغذی و رویه‌هایی از جنس MDF با استفاده از مقادیر متفاوت کاغذهای خردشده با ابعاد مشخص و به‌کارگیری دو نوع چسب متداول اوره‌فرمالدئید و فنل فرمالدئید در سازگاری با قالب پیچیده‌ای که طراحی و ساخته شده بود، فراهم شد. تأثیر نوع چسب به‌کاررفته در مغزی و چگالی مغزی که از عوامل متغیر این پژوهش بودن، بر ویژگی‌های مکانیکی پانل ساندویچی بررسی شد. اولین نتایج این پژوهش نشان داد که ضایعات کاغذ روزنامه در شکل لایه مغزی (هسته) اجرای قابل قبولی در ساخت یک پانل ساندویچی سبک با پایداری مناسب داشته است. چگالی مغزی کاغذی نیز در بهبود مقاومت‌های خمشی اثر کاملاً معنی دار دارد، به‌طوری که با افزودن چگالی، این مقاومت‌ها نیز افزایش یافت. افزون‌بر اینها نوع چسب مصرفی در ساخت مغزی اثر معنی داری بر مقاومت خمشی پانل ساندویچی دارد، به‌طوری که چسب فنل فرمالدئید نسبت به اوره‌فرمالدئید موجب بهبود بیشتر مقاومت‌های خمشی شد.

واژه‌های کلیدی: پانل ساندویچی، چسب، خواص مکانیکی، کاغذ بازیافتی، لایه مغزی کاغذی.

[۱]. در بحث تولید چنین سازه‌هایی، پانل‌های ساندویچی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند. در کامپوزیت‌های ساندویچی وزن سازه کاهش می‌یابد و مواد اولیه کمتری مصرف می‌شود. این در حالی است که نه تنها کاهشی در مقاومت سازه دیده نمی‌شود، بلکه در بیشتر موارد مقاومت‌های مکانیکی آن افزایش نیز می‌یابد [۲]. پانل‌های ساندویچی از دو صفحه نازک، سخت و قوی از جنس مواد

مقدمه

امروزه با توجه به محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین مواد اولیه چوبی به‌منظور استفاده در ساختمان‌سازی و سازه‌های چوبی، نظرها به‌سوی استفاده از مواد سازه‌ای سبک با هدف مصرف هرچه کمتر چوب و منابع چوبی جلب شده است

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۳۹۷۲۹۷۷۸۷
Email: farrokhpayam@uoz.ac.ir

عامل‌های بسیار مهم در شناورهای تندر و با کاربری نظامی است، افزایش شتاب، استحکام بدنه شناور و در نتیجه قابلیت افزایش عملیات در فشارهای زیاد را عنوان کردند [۵]. Setiadi و همکاران (۲۰۱۶) ساندویچ پانلی را با استفاده از پلی‌اتیلن بازیافته با چگالی زیاد و الیاف کتالا تولید کردند. در این پژوهش از پلی‌اتیلن بازیافته با چگالی زیاد به عنوان رویه و از ترکیب الیاف کتالا-پلی‌اتیلن بازیافته با چگالی زیاد (با نسبت اختلاط ۳۰ به ۷۰) به عنوان مغزی استفاده کردند. مغزی با ضخامت‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلی‌متر از عوامل متغیر این پژوهش و آزمون خمس سه‌نتقه از جمله خواص مکانیکی بررسی شده در این پژوهش بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین مقاومت خمثی (۲۲/۶۹ مگاپاسکال) در ساندویچ پانلی مشاهده شد که مغزی‌ای با ضخامت ۱۵ میلی‌متر داشت و کمترین مقاومت خمثی (۱۱/۵۲ مگاپاسکال) مربوط به ساندویچ پانلی بود که مغزی آن ۲۰ میلی‌متر ضخامت داشت [۶]. Codyre و همکاران (۲۰۱۶) ساندویچ پانل‌هایی تولید کرده و نوع رویه و چگالی مغزی را به عنوان عوامل متغیر انتخاب کردند. در این پژوهش رویه‌ها از جنس پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه (فایبرگلاس) و پلاستیک تقویت شده با الیاف فلکس و مغزی از جنس فوم پلی‌ایزوپیونرات با چگالی‌های متفاوت بود. این پژوهشگران اثر نوع رویه و چگالی مغزی بر رفتار خمثی ساندویچ پانل‌ها را بررسی کردند [۷]. به طور کلی جنس و شکل لایه مغزی تأثیر زیادی بر رفتار پانل ساندویچی می‌گذارد. پژوهش حاضر سعی کرده است لایه مغزی جدیدی را معرفی کرده و تأثیر چگالی آن و نوع چسب به کارفته در آن را بر ویژگی‌های مکانیکی پانل ساندویچی بررسی کند.

مواد و روش‌ها

برای ساخت لایه مغزی حفره‌دار از کاغذ روزنامه کهنه در بخش مرچ کتابخانه دانشگاه زابل با تاریخ انتشار کمتر از ۶ ماه استفاده شد. در این پژوهش از سه نوع چسب

متراکم ساخته می‌شوند که یک لایه ضخیم از موادی با چگالی کم را که ممکن است ضعیف و نرم باشد در برگرفته‌اند [۳]. لایه مغزی پانل‌های ساندویچی در یک دسته‌بندی کلی به مغزی توپر و مغزی توخالی تقسیم می‌شود. لایه‌های متخالخل و چوبی از مغزی‌های توپر محسوب می‌شوند، در حالی که لانه‌زنیوری‌ها از جمله مغزی‌هایی هستند که در دسته توخالی یا حفره‌دار می‌گنجند [۴]. مغزی در پانل‌های ساندویچی در حکم جان تیر عمل می‌کند و با افزایش مدول خمثی، استحکام خمثی سازه را چندبرابر افزایش می‌دهد [۴]. با توجه به نیاز روزافزون کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به سازه‌های ساندویچی مرکب، استفاده از مغزی‌های متنوع نیز رو به افزایش است. نتایج پژوهش Ghofrani و همکاران (۲۰۱۴) نشان داد که مقاومت‌های مکانیکی پانل ساخته شده از مغزی فوم پلی‌اورتان، به دلیل تراکم بیشتر و سطح اتصال مناسب با پوسته، نسبت به پانل سبک‌وزن ساخته شده از مغزی لانه‌زنیوری کاغذ کرافت بیشتر بود. در نمونه‌های ساخته شده از لایه رویه MDF با افزایش ضخامت این لایه، مقاومت‌های پانل ساندویچی افزایش یافت و بهترین نتایج در پانل ساندویچی ساخته شده از رویه تخته‌لایه و مغزی فوم پلی‌اورتان به دست آمد [۲]. Mazinani و همکاران (۲۰۰۷) پانل ساندویچی با مغزی بالزا و شبکه لانه‌زنیوری پلی‌پروپیلنی را از دیدگاه نظری و تجربی در ساخت شناور مقایسه کردند. وزن سازه با استفاده از مغزی بالزا کاهش یافت و همزمان با افزایش استحکام، کاهش توان و افزایش شتاب مشاهده شد. مغزی بالزا در مقایسه با لانه‌زنیوری دارای مزایای بیشتری مانند استحکام کششی و فشاری بیشتر، تنش برشی و مدول برشی و سفتی خمثی زیاد بود، در حالی که نسبت استحکام به وزن مغزی بالزا نسبت به لانه‌زنیوری بیشتر از پنج برابر بود. آنان با توجه به مقایسه نتایج کاهش مصرف سوخت، ویژگی‌هایی مانند افزایش توان باربری با توجه به کاهش وزن مواد مصرفی در ساخت شناور را که از

چسب (اوره و فنل فرمالدئید) و شرایط دمای پرس ۲۰۰ درجه سانتی گراد، زمان ۱۲۰۰ ثانية و فشار ۵۰ بار مطابق شکل ۲ ساخته شدند. پس از متصل کردن رویه ها به مغزی با چسب پلی وینیل استات پانل های ساندویچی آماده شده به ابعاد $۵۴ \times ۵ \times ۱۴$ سانتی متر تحت آزمون های مکانیکی خمس سه نقطه (ASTM D7249-06)، خمس چهار نقطه (ASTM C393-06) و فشار بر سطح پهن^۱ (ASTM C365-05) قرار گرفتند (شکل ۳). تجزیه و تحلیل نتایج در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی متعادل با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. در صورت وجود تفاوت معنی دار بین تیمارها و سطوح، از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد برای مقایسه میانگین ها استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج مربوط به اثر مستقل چگالی مغزی و نوع چسب به کار رفته در مغزی بر خواص مکانیکی پانل ساندویچی و ارزیابی آماری نتایج در سطح ۵ درصد در جداول ۱ و اثرات متقابل چگالی مغزی و نوع چسب به کار رفته در مغزی بر ویژگی های مکانیکی پانل ساندویچی در شکل های ۴ تا ۹ نشان داده شده است.


آزمون فشار بر سطح پهن

روش اجرای این آزمون در شکل ۳ نشان داده شده است. اثر متقابل چگالی مغزی و نوع چسب به کار رفته در مغزی بر مدول الاستیستیتیه فشاری بر سطح پهن پانل ساندویچی مشخص می کند که با افزایش چگالی و مصرف چسب فنل فرمالدئید، مدول الاستیستیتیه فشاری بر سطح پهن نمونه های بررسی شده افزایش یافته است (شکل ۴). همان گونه که مشاهده می شود، بیشترین مدول الاستیستیتیه فشاری بر سطح پهن مربوط به نمونه های با سطح چگالی ۷٪ و چسب فنل فرمالدئید و برابر ۲/۸۵ مگاپاسکال و

اوره فرمالدئید (UF) با وزن مخصوص ۱/۲۷ گرم بر سانتی متر مکعب، $pH=7/6$ مواد جامد ۶۳ درصد و گرانروی ۵۰۰ سانتی پواز، فنل فرمالدئید (PF) با وزن مخصوص ۱/۲۱ گرم بر سانتی متر مکعب، $pH=9$ مواد جامد ۵۰ درصد و گرانروی ۴۵۰ سانتی پواز و پلی وینیل استات (PVA) با وزن مخصوص ۱/۰۴ گرم بر سانتی متر مکعب، $pH=5/5$ مواد جامد ۲۱ درصد و گرانروی ۷۰۰ سانتی پواز استفاده شد که موارد مصرف دو نوع اول در ساخت لایه مغزی بود و نوع آخری برای چسباندن رویه ها به مغزی استفاده شد. مقدار مصرف هر سه نوع چسب ذکر شده ۱۲ درصد بود. چسب های اوره فرمالدئید به صورت پودر و پلی وینیل استات به صورت مایع از کارخانه سامد مشهد تهیه شده و چسب فنل فرمالدئید به صورت پودر از بازار تهران خریداری شد. رویه های پانل ساندویچی از جنس تخته فیبر با چگالی متوسط روکش شده ملامینه از فروشگاه های شهر زابل تهیه شد. خصوصیات رویه ها عبارت بود از: چگالی ۷۹۰ کیلوگرم بر متر مکعب، ضخامت ۳ میلی متر، مدول الاستیستیتیه ۲۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت خمشی ۲۴ مگاپاسکال و چسبندگی داخلی ۰/۵۵ مگاپاسکال. ابتدا طرحی سه بعدی از لایه مغزی آماده شد تا در طی فرایند قالب گیری تحت پرس گرم نمونه آن ساخته شود. بدین منظور پس از بررسی خصوصیات هندسی و ابعاد همه قطعات قالب و همچنین تحلیل افزایش ابعاد قطعات هنگام قرار گرفتن زیر پرس داغ، نقشه کشی آن توسط نرم افزار ترسیمی اتوکد انجام گرفت. پس از ساخت قالب فلزی (از جنس آهن تجاری) با ساختاری متشکل از ۳۶ حفره با سطح مقطع مربعی 40×40 میلی متر، ارتفاع ۳۰ میلی متر و ضخامت دیواره سلولی ۵ میلی متر در سه ردیف دوازده تایی (شکل ۱) لایه های مغزی با کاغذ های برش خورده به ابعاد 100×3 میلی متر و با متغیر های چگالی (۰/۳، ۰/۵ و ۰/۷ گرم بر سانتی متر مکعب)، نوع



شکل ۱. ساختار قالب فلزی برای شکل دادن به لایه مغزی کاغذی

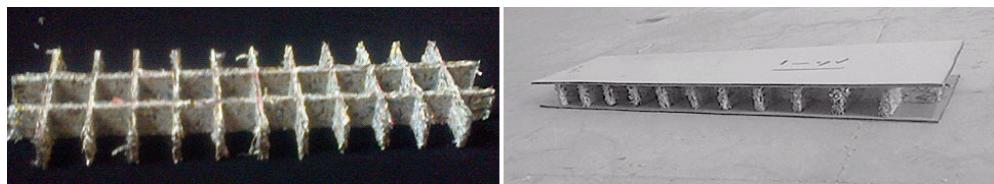

شکل ۲. لایه مغزی کاغذی و پانل ساندویچی آماده شده

جدول ۱. نتایج اثر مستقل چگالی مغزی و نوع چسب بدکاررفته در مغزی بر ویژگی‌های مکانیکی پانل ساندویچی

نوع تغییرات	آزمون خمس سه‌ نقطه						
	آزمون فشار بر سطح پهن	آزمون خمس سه‌ نقطه					
مقادیر	مدول	مدول	مدول	مدول	مدول	مدول	
(مگاپاسکال)	(مگاپاسکال)	(مگاپاسکال)	(مگاپاسکال)	(مگاپاسکال)	(مگاپاسکال)	(مگاپاسکال)	
چگالی مغزی (گرم بر سانتی‌متر مکعب)	۰/۳۰	۱۳۲/۱۷	۰/۲۱	۱۰۴/۶۷	۲۲/۵۳	۰/۳۸	۰/۳
نوع چسب	۰/۴۵	۱۵۶/۵	۰/۲۶	۱۲۰/۶۷	۵۸/۳۳	۱/۳۷	۰/۵
درصد احتمال	۰/۴۶	۱۸۲/۶۷	۰/۳۲	۱۴۳/۵۳	۱۶۰/۹۷	۲/۰۷	۰/۷
درصد احتمال	۰/۴۶	۱۴۹/۰۰	۰/۲۲	۱۱۶/۱۲	۵۹/۳۳	۰/۷۹	UF
درصد احتمال	۰/۴۴	۱۶۵/۰۰	۰/۳۲	۱۳۰/۲۴	۱۰۱/۸۳	۱/۷۵	PF
معنی دار در سطح ۵ درصد	***	***	***	***	***	***	***


** معنی دار در سطح ۵ درصد

نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که بیشترین مقاومت فشاری مربوط به نمونه‌های با چگالی ۰/۷ و چسب فلک‌فرمالدئید با ۱۹۳/۴۶ مگاپاسکال و کمترین مقاومت فشاری مربوط به نمونه‌های با چگالی ۰/۳ و چسب اوره‌فرمالدئید با ۲۰/۸۷ مگاپاسکال است که به طور تقریبی سبب کاهش ۸۹ درصدی مقاومت فشاری می‌شود.


کمترین مدول الاستیسیتیه فشاری بر سطح پهن نیز مربوط به نمونه‌های با سطح چگالی ۰/۳ و چسب اوره‌فرمالدئید و برابر ۰/۱۰ مگاپاسکال است. بر این اساس، کاهش مدول الاستیسیتیه فشاری بر سطح پهن حدود ۹۷ درصد است. شکل ۵ اثر متقابل چگالی مغزی و نوع چسب به کاررفته در مغزی را بر مقاومت فشاری پانل ساندویچی



شکل ۳. آزمون فشار بر سطح پهنه پانل

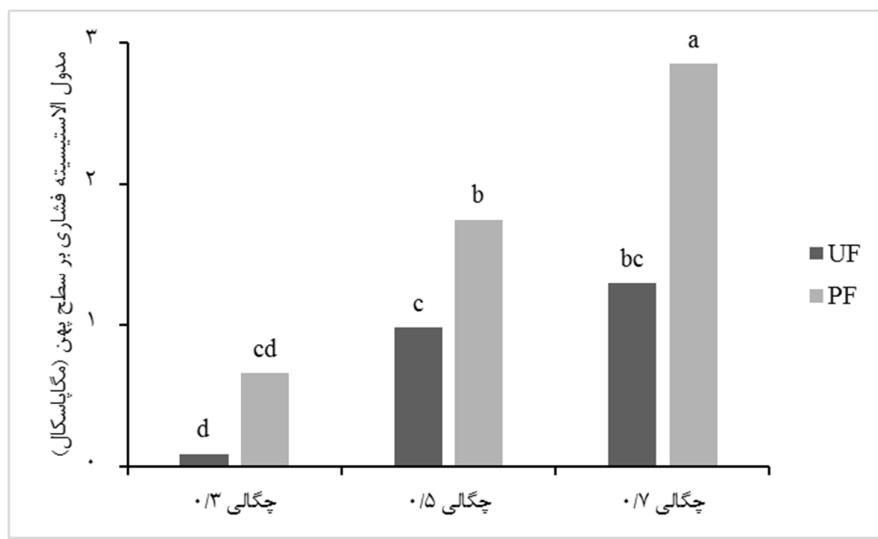

شکل ۴. اثر متقابل چگالی و چسب بر مدول الاستیسیته فشاری بر سطح پهنه پانل

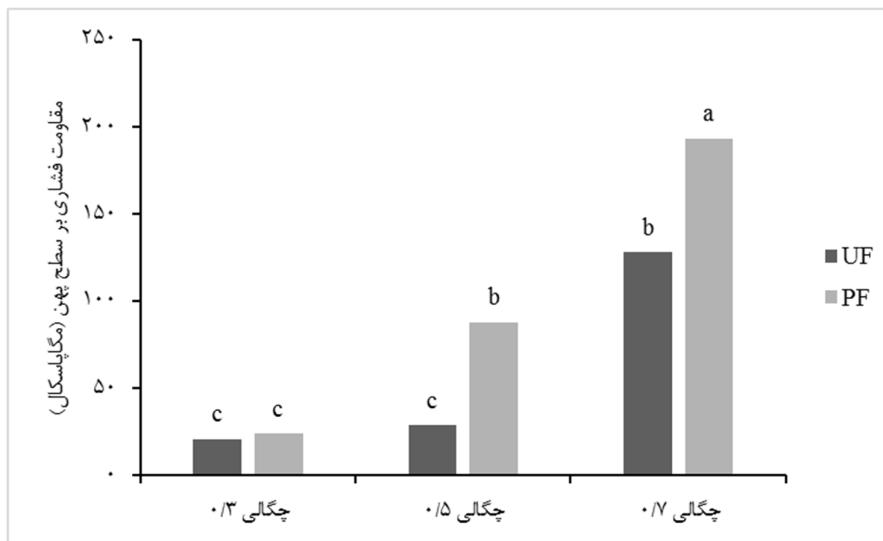


شکل ۵. اثر متقابل چگالی و چسب بر مقاومت فشاری بر سطح پهنه پانل

مدول الاستیسیتیه فشاری بر سطح پهن خواهد بود. مدول و مقاومت فشاری بر سطح پهن پانل‌های ساندویچی تحت تأثیر نوع چسبی که برای لایه مغزی استفاده شد نیز قرار گرفتند، به طوری که پانل‌هایی که در ساخت لایه مغزی آنها از چسب فنل فرمالدئید استفاده شده بود مدول و مقاومت فشاری بیشتری نسبت به پانل‌هایی که در ساخت آنها از اوره‌فرمالدئید استفاده شد، از خود نشان دادند که علت آن ممکن است توانایی چسب فنل فرمالدئید در تشکیل شبکه‌ای از اتصال‌های عرضی هیدروژنی بهویژه با ساختار کاغذی این لایه باشد [۹].


آزمون خمس سه‌ نقطه

شکل ۶ اثر متقابل چگالی مغزی و نوع چسب به کاررفته در لایه مغزی بر مدول الاستیسیتیه پانل ساندویچی را نشان می‌دهد. با توجه به نمودار، بیشترین مدول الاستیسیتیه مربوط به نمونه‌های با چگالی لایه مغزی در سطح ۰/۷ و چسب مصرفی فنل فرمالدئید با ۱۵۳/۳۳ مگاپاسکال و کمترین مدول الاستیسیتیه مربوط به نمونه‌های با چگالی لایه مغزی در سطح ۰/۳ و چسب مصرفی اوره‌فرمالدئید با ۹۹/۳۳ مگاپاسکال است؛ بر این اساس از مقدار مدول الاستیسیتیه حدود ۳۵ درصد کاسته شده است. شکل ۷ نیز اثر متقابل چگالی مغزی و نوع چسب به کاررفته در مغزی بر مقاومت خمی پانل ساندویچی را نشان می‌دهد. بیشترین مقاومت خمی ساندویچی را نمونه‌های با چگالی لایه مغزی در سطح ۰/۷ و چسب مصرفی فنل فرمالدئید، به مقدار ۰/۴۰ مگاپاسکال و کمترین مقاومت خمی مربوط به نمونه‌های با چگالی لایه مغزی در سطح ۰/۳ و چسب مصرفی اوره‌فرمالدئید با ۰/۱۷ مگاپاسکال است که ۵۷ درصد کاهش مقاومت خمی مشهود است.

خسارت کامپوزیت ساندویچی عمدتاً به آسیب در مواد لایه داخلی محدود شده که نتایج آن در آزمون فشاری بر سطح پهن منعکس می‌شود. این آزمون یک روش استاندارد از مدول و مقاومت فشاری به دست آمده از خواص ساختاری طراحی شده یک مغزی ساندویچی، مشخصات مواد و تضمین کیفیت فراهم می‌کند. نتایج به دست آمده از آزمون فشار بر سطح پهن آشکار می‌سازد که لایه مغزی پانل ساندویچی با توجه به یکسان بودن لایه رویه تعیین‌کننده مقاومت‌های فشاری بر سطح پهن پانل است که بهشت به چگالی هسته یا همان لایه مغزی وابسته است. در بررسی چگالی لایه مغزی حفره‌دار که از کاغذ باطله روزنامه تهیه شده بودند، مشخص شد که تراکم بیشتر ماده تشکیل‌دهنده لایه مغزی مسئول افزایش مدول و مقاومت فشاری بر سطح پهن پانل است. در بررسی مقدار چگالی لایه مغزی بر مقاومت‌های فشاری، پانل‌هایی که چگالی لایه مغزی در آنها ۰/۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب بود، از مدول الاستیسیتیه فشاری بر سطح پهن و مقاومت فشاری بر سطح پهن بیشتری نسبت به دو سطح ۰/۵ و ۰/۳ گرم بر سانتی‌متر مکعب برخوردار بودند. افزایش فشردگی خرده‌های کاغذ در واحد حجم به حداقل تنش در لایه مغزی متنه شد. افزایش چگالی برای زیاد کردن استحکام کامپوزیت‌ها پیشتر بررسی شده و یکی از ساده‌ترین شیوه‌ها برای افزایش مقاومت‌های مکانیکی تخته، افزایش تراکم جرم آن است [۸]. اما در این کار پژوهشی، افزایش این تراکم باید در محدوده‌ای باشد که فراورده نهایی از تعریف کامپوزیت سبک خارج نشود. از آنجا که بافت کاغذی لایه مغزی نسبتاً همگن بوده نتایج حاصل شده مستقل از تأثیر جهت توزیع تنش در جهات مختلف ارزیابی شده است. لایه‌های مغزی با چگالی کمتر به معنای اجازه دادن به فشردگی بیشتر و مقادیر کمتر

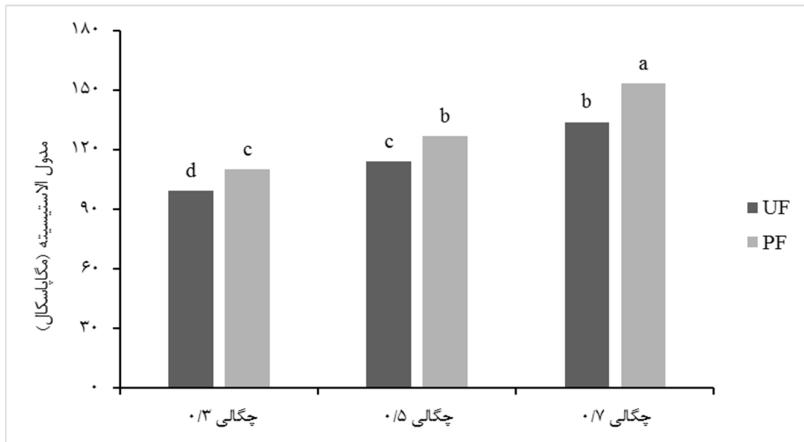

شکل ۶. اثر متقابل چگالی و چسب بر مدول الاستیسیته

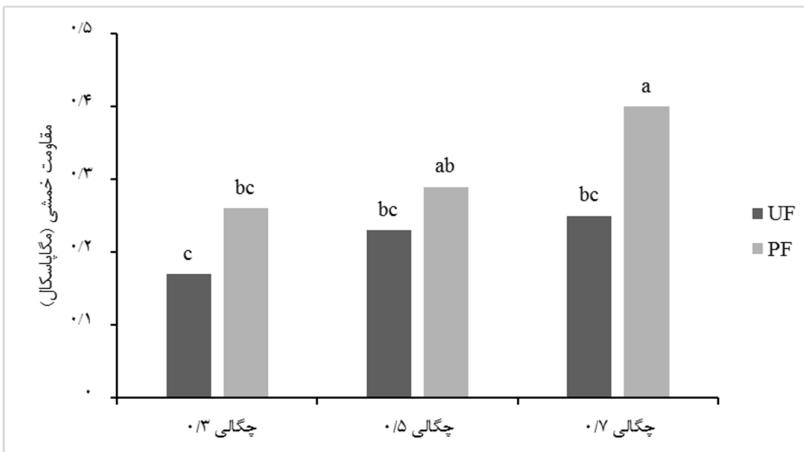

شکل ۷. اثر متقابل چگالی و چسب بر مقاومت خمشی


نشان می‌دهد [۱۰]. تراکم جرم پانل تأثیر مستقیم بر مقاومت خمشی دارد، زیرا با افزایش تراکم ماده چوبی در واحد حجم، مقاومت در برابر نیرو بیشتر افزایش یافته و در نتیجه مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته افزایش می‌یابد [۱۱]. همچنین نتایج حاصل از تأثیر نوع چسب به کار رفته در مغزی، نشان داد که نوع چسب هم تأثیر چشمگیری در بهبود مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته پانل‌ها داشت، به طوری که پانل‌هایی که در ساخت لایه مغزی آنها از چسب فنل فرمالدئید استفاده شد، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بیشتری نسبت به پانل‌هایی که در ساخت آنها از اوره‌فرمالدئید استفاده شد داشتند.

آزمون خمسم که نشان‌دهنده رفتار عضو بر اثر نیرو و تحمل پانل در مقابل خمسم است با لایه رویی و مغزی و همچنین مقدار فشردگی هسته پانل رابطه تنگاتنگی دارد. آزمون خمسم سه نقطه، تعیین خواص رویه سازه ساندویچی تحت بار خمشی را پوشش می‌دهد. چنین روشی لحظات ایجاد انحنا در رویه ساندویچ در نتیجه نیروهای فشاری و کششی را مشخص می‌کند. نتایج به دست آمده از این آزمون نشان می‌دهد که با افزایش چگالی مغزی پانل ساندویچی، افزایش معنی‌داری در مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته پانل مشاهده شد. تحقیقات در زمینه تأثیر جرم ویژه ماده اولیه و چگالی تخته بر مقاومت خمشی آن، همبستگی زیادی را بین آنها


در شکل ۹ اثر متقابل چگالی مغزی و نوع چسب به کار رفته در مغزی به کار رفته پانل ساندویچی دیده می‌شود. بیشترین مقدار مقاومت خمثی در لایه مغزی با چگالی $0/7$ و چسب مصرفی فنل فرمالدئید با $0/54$ مگاپاسکال و کمترین مقدار مقاومت خمثی در لایه مغزی با چگالی $0/3$ و چسب مصرفی اوره فرمالدئید با $0/29$ مگاپاسکال است که براساس آن، حدود 46 درصد کاهش در مقاومت خمثی ایجاد شده است.

آزمون خمس چهار نقطه

تأثیر متقابل چگالی مغزی و نوع چسب به کار رفته در مغزی بر مدول الاستیسیته پانل ساندویچی در شکل ۸ دیده می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشترین مقدار مدول الاستیسیته در لایه مغزی با چگالی $0/7$ و چسب مصرفی فنل فرمالدئید با 188 مگاپاسکال، و کمترین مقدار مدول الاستیسیته در لایه مغزی با چگالی $0/3$ و چسب مصرفی اوره فرمالدئید با $124/33$ مگاپاسکال است که دربرگیرنده کاهشی به مقدار 34 درصد در مدول الاستیسیته بوده است.

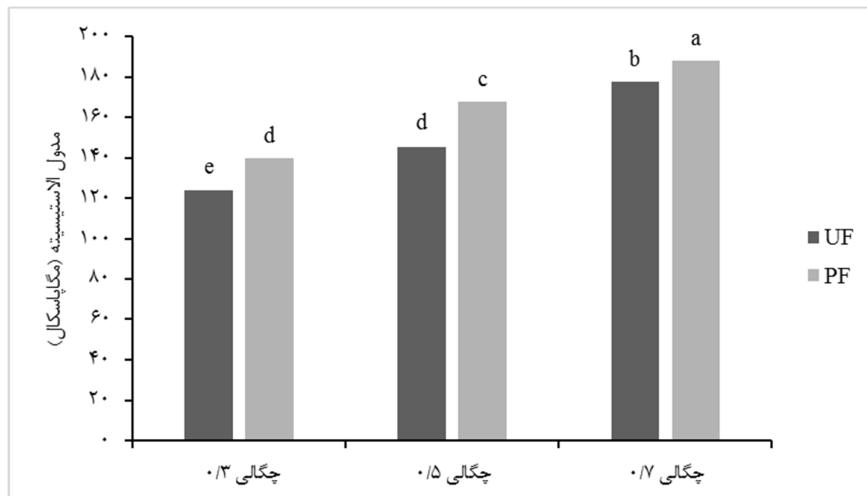

شکل ۸. اثر متقابل چگالی و چسب بر مدول الاستیسیته

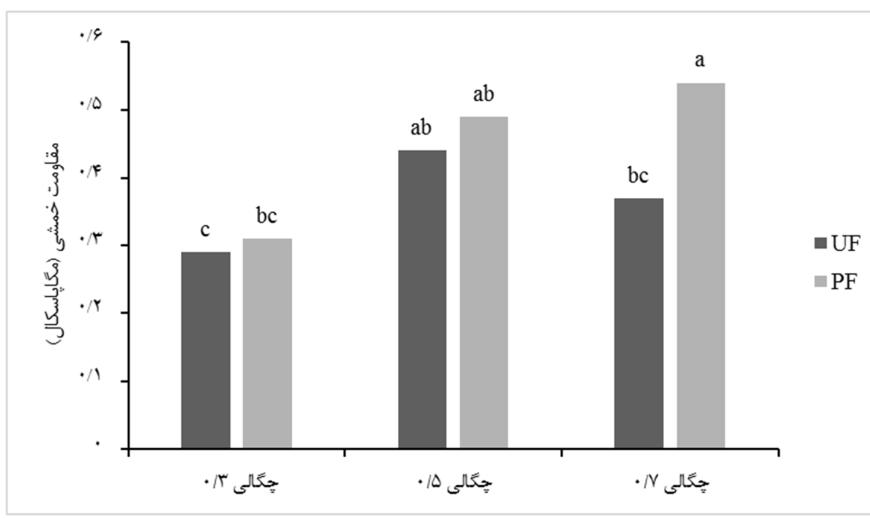

شکل ۹. اثر متقابل چگالی و چسب بر مقاومت خمثی

داشتند [۲]. Nemati و همکاران (۲۰۱۰) اثر تغییرات چگالی مغزی بر خواص مکانیکی خمثی و برشی ساخته های ساندویچی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که خواص مکانیکی با افزایش چگالی مغزی تا حدی افزایش می یابد، ولی پس از رسیدن به مقدار بهینه، از وابستگی خواص مکانیکی به چگالی کاسته می شود. آنها علت این پدیده را شدت یافتن نیروی برش و نبود قابلیت مغزی در ایجاد خواص مکانیکی بهتر در چگالی های بیشتر بیان کردند [۱۲]. اگرچه قوی ترین لایه مغزی کاغذی این پژوهش با چگالی 0.7 g/cm^2 بر سانتی متر مکعب نتایج بهتری نشان داده است، به هر حال به دلیل نبود فشرده گی کافی به منظور افزودن سختی این لایه و همچنین ضعف در محل اتصال به لایه های رویی و زیری به دلیل ناصافی سطح مقاطع مغزی کاغذی هنوز چندان کافی به نظر نمی رسد.

نتیجه گیری

به طور کلی یک پانل ساندویچی از سه قسمت تشکیل شده است: دو رویه نازک و محکم، یک مغزی سبک و ضخیم که به وسیله لایه ای از چسب به هم متصل شده اند. در بین قسمت های مختلف این پانل، مغزی مهم ترین بخش است و تغییرات در این بخش (اعم از شکل، جنس، ضخامت) تأثیر زیادی بر خواص نهایی محصول می گذارد. با توجه به اهمیت مغزی به عنوان مهم ترین بخش پانل ساندویچی، در این پژوهش سعی شد نوعی مغزی با ساختار جدید معرفی شود. مغزی جدید مورد نظر از کاغذ روزنامه باطله و با ساختاری حفره ای ساخته شد. سپس با قرار گیری آن بین دو رویه MDF و اتصال آنها به وسیله چسب پلی وینیل استات پانل ساندویچی مورد نظر تولید شد. چگالی مغزی و نوع چسب به کار رفتہ در مغزی از عوامل متغیر این پژوهش انتخاب شد و تأثیر این متغیرها بر خواص مکانیکی پانل ساندویچی بررسی شد. نخستین نتیجه این بود که لایه مغزی ساخته شده با کاغذ باطله

به دلیل اینکه کامپوزیت پانل ساندویچی را نمی توان یک ماده همگن در نظر گرفت (لایه مغزی و رویی متفاوت)، آزمون خمثی چهار نقطه به سبب اینکه حداکثر تنش خمثی در بخش بزرگ تری از پانل (میان دو نقطه بارگذاری) اتفاق می افتد و ارزیابی صورت گرفته بخش وسیع تری از یک ماده غیر همگن را پوشش می دهد ضروری به نظر می رسد. آزمون خمثی چهار نقطه، تعیین خواص برشی مغزی در ساختار ساندویچی را که در معرض بار خمثی قرار گرفته است پوشش می دهد. از این روش آزمون می توان برای تولید داده های مقاومت برشی مغزی و مقاومت برشی اتصال لایه مغزی به رویه برای طراحی ساختار، مشخصات مواد و کاربردهای تحقیقی و توسعه ای استفاده کرد. نتایج این آزمون نشان می دهد که با افزایش چگالی مغزی پانل ساندویچی، افزایش معنی داری در مقاومت خمثی و مدول الاستیسیته پانل مشاهده شد. همچنین نوع چسب مصرفی در ساخت لایه مغزی نیز بر مدول الاستیسیته و مقاومت خمثی پانل ساندویچی اثر چشمگیری داشت، به طوری که پانل هایی که در ساخت لایه مغزی آنها از چسب فنل فرمالدئید استفاده شد، مدول الاستیسیته و مقاومت خمثی بیشتری نسبت به پانل هایی که در ساخت آنها از اوره فرمالدئید استفاده شد داشتند. دلیل آن را می توان افزایش سختی لایه مغزی در اثر فشرده گی بیشتر و همچنین عملکرد بهتر چسب فنل فرمالدھید دانست. لایه مغزی ضعیف موجب می شود که لایه های قوی تر رویی بیشتر در برابر نیروی برشی از خود مقاومت نشان دهند. از عوامل مؤثر بر افزایش خواص مکانیکی در خمثی چهار نقطه، سطح اتصال بین هسته و لایه های رویی است. هرچه تماس لایه مغزی و رویه پانل کمتر باشد، از مقدار مقاومت و خمثی برشی پانل کاسته می شود. در این زمینه Ghofrani و همکاران (۲۰۱۴) گزارش کردند که پانل های ساندویچی ساخته شده با مغزی پلی اورتان در مقایسه با پانل های ساخته شده از مغزی لانه زنی بوری مقاومت خمثی بیشتری

نوعی فرآورده مرکب کاملاً سبک معرفی می‌شود، چراکه چگالی آن از ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب کمتر است.

سپاسگزاری

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زابل (شماره گرنت: UOZ-GR-9517-46) انجام گرفت. نویسنده‌گان بدین وسیله مراتب قدردانی خود را از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه زابل اعلام می‌دارند.

فسرده شده با موفقیت بین لایه‌های رویه از جنس تخته‌فیبر مونتاژ شده و افزونبر تأمین شکل فیزیکی معمول یک پانل ساندویچی، نتایج آزمون‌های مکانیکی انجام گرفته، پایداری و یکپارچگی آن را نشان داد. همچنین مشخص شد که چگالی مغزی و نوع چسب مصرفی برای اتصال خرددهای نوارشکل کاغذ اثر زیادی در مقاومت‌های مکانیکی دارند. به طور کلی پانل‌های ساخته شده با چگالی مغزی ۰/۷ و چسب فنل فرمالدئید بهترین خواص مکانیکی را در بین همه تیمارها داشتند. این پانل ساندویچی جدید،

References

- [1]. Jabbari, M., Tatari, A., and Ghaffari, M. (2014). Effect of faces type and thickness on mechanical properties of sandwich panels. *Iranian Journal of Wood and Paper Industries*, 5(1): 85-92.
- [2]. Ghofrani, M., Pishan, S., and Talaei, A. (2014). The effect of core type and skin on the mechanical properties of lightweight sandwich Panels. *Iranian Journal of Wood and Paper Science Research*, 28(4): 720-731.
- [3]. Mirzapour, N., and Yarmohammad-Toski, M. (2018). Experimental investigation of dynamic behavior of composite sandwich panel using self-healing materials under CHARPY impact and 3-point bending destruction. *Journal of Science and Technology of Composites*, 4(4): 434-442.
- [4]. Mardan Shahi, A., and Mokhtari, M. (2015). Manufacturing and testing of aluminum honeycomb samples for composite sandwich panels. Twenty-third Annual International Conference on Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Amir Kabir University of Technology, 4 p.
- [5]. Mazinani, M., Rezaei, H., and Nikfarjam, M. (2007). Comparison between theory and experiment and Balsa sheet honeycomb sandwich construction with cerebral vessels Extremist. Ninth Conference on Maritime, Noor-Mazandaran Province, 13 p.
- [6]. Setiadi, A., Raharjo, W.W., and Triyono, T. (2016). The Effect of Core Thickness Variation of Sandwich Composite Cantala rHDPE on Mechanical Strength of Bending Test. International Conference on Engineering, Science and Nanotechnology, 5p.
- [7]. CoDyre, L., Mak, K., and Fam, A. (2018). Flexural and axial behavior of sandwich panels with bio-based flax fibre reinforced polymer skins and various foam core densities. *Journal of Sandwich Structures and Materials*, 20(5): 595-616.
- [8]. Doosthuseini, K. (2007). *Wood Composite Material: Manufacturing, Applications*. Tehran University press, 728p.
- [9]. Wang, D. (2008). Impact behavior and energy absorption of paper honeycomb sandwich panels. *International Journal of Impact Engineering*, 36(1): 110-114.
- [10]. Canadido, L.S., Saito, F., and Suzuki, S. (1990). Influence of strand thickness and board density on the orthotropic properties of oriented strand board. *Mokuzai Gakkaishi*, 36(8): 632-636.
- [11]. Shalbafan, A., Luedtke, J., Welling, J., and Thoemen, H., 2012. Comparison of foam core materials in innovative lightweight wood-based panels. *European Journal of Wood and Wood Products*, 70(1-3): 287-292.
- [12]. Nemati, S., Jam, J.E., and Beheshty, M.H., 2010. Effect of rigid polyurethane foam core density on flexural and compressive properties of sandwich panels with glass/epoxy faces. *Iranian Journal of Polymer Science and Technology*, 23(1): 3-16.

Mechanical properties of light weight sandwich panel with recycled paper core

M. Bahrami; M.Sc., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, Zabol University, Zabol, I.R. Iran

S.R. Farrokhpayam*; Assoc., Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, Zabol University, Zabol, I.R. Iran

H.R. Mansouri; Assoc., Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, Zabol University, Zabol, I.R. Iran

M. Shamsian; Assoc., Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, Zabol University, Zabol, I.R. Iran

E. Sanei; Lecturer, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, Zabol University, Zabol, I.R. Iran

A. Karimi; Ph.D. Student, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, Zabol University, Zabol, I.R. Iran

(Received: 08 December 2019, Accepted: 07 February 2020)

ABSTRACT

Light weight, good thermal and sound insulation, easy installation, high strength and low price are characteristics of sandwich panels that have found numerous applications in industry and construction today. In this composite two thin faces enclose a thick core layer that resists shear forces, which can be made of wood or wooden products. In this work, the improvement of the sandwich panel strength was investigated through changes on the material and cross-sectional shape of the core layer made from waste paper with square hollow shape. For the fabrication of the samples, it was necessary to design and manufacture a metal mold to form raw materials with specific ratios and hollow shaped. Different quantities of crushed paper with specified dimensions and two types of common resin in wood composites industry were used to prepare the core layers. The square honeycomb cores were sandwiched between the face layers from medium density fiber board. The first results of this study showed that compressed waste paper in the form of a core layer was an acceptable function in the structure of a lightweight sandwich panel. The density of the paper core had a significant effect on the improvement of flexural strength, which increased with increasing density. In addition, the type of adhesive had a significant effect on the flexural strength of the sandwich panel. Phenol formaldehyde adhesive further improved flexural strength, compared with the urea formaldehyde.

Keywords: Sandwich panels, core layer, recycled paper, adhesive, mechanical properties.

* Corresponding Author, Email: farrokhpayam@uoz.ac.ir, Tel: +989397297787